

硅酸镁锂 - 速溶型高纯度合成锂皂石


## 多彩真石漆专用保护胶

HATORITE® S99 是全新推出的一款速溶型的保护胶，解决保护胶的悬浮性低的问题，更适用于多彩真石漆的生产。

### 产品特性：



### 产品优点：

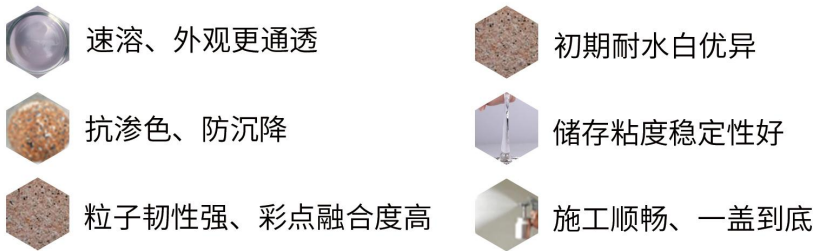

### S99 多彩真石漆建议配方

一、基础漆		二、连续相	
组成	用量	组成	用量
水	531	水	180
Prime2500	8	防腐剂	2
EHM 500	4	NXZ	1
NXZ	2	丙二醇	50
SN-5040	2	RS-3799A	700
R-996	10	C-12	28
DB-80	80	TT-935	10
AMP-95	1	水	30
防腐剂	3	合计	1000
RS-2788	250	三、造粒液	
C-12	10	组成	用量
NXZ	2	水	594
防腐剂	3	防腐剂	4
10%S99 溶液	80	Finnfix4000G	2
80 目白砂	1000	10%S99 溶液	400
合计	2000	合计	1000

基础漆：造粒液：连续相 =6:2.4:1.6



#### 注意事项：

1. 保护胶溶液，高速分散>40 分钟，隔夜使用；
2. 造粒工艺：分散盘，造粒时需要辅助剪切，转速由低至高，粒子切致所需大小即可，避免过渡剪切。